


Depozitarea geamurilor

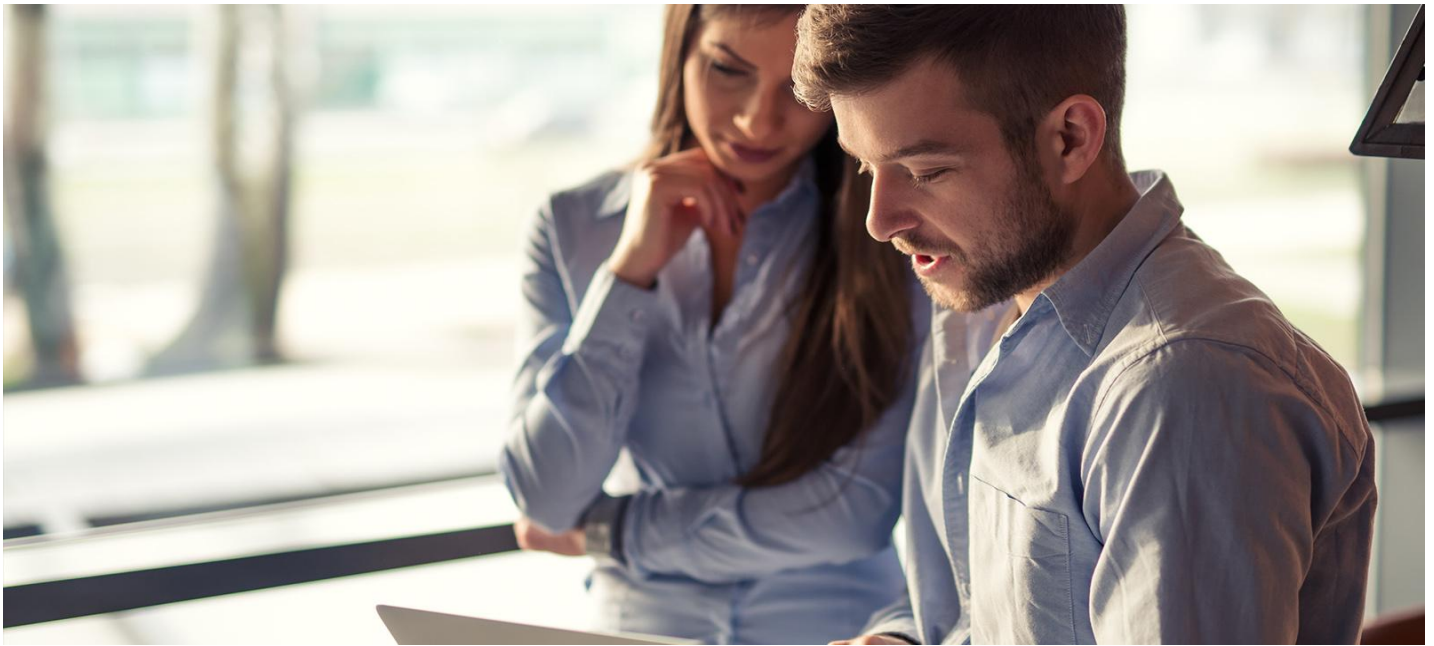

Depozitarea geamurilor

Buna p?strare a geamurilor în magazine depinde, în mod esen?ial, de condi?iile de depozitare. În a?teptarea exploata?rii, utiliz?rii sau mont?rii, geamurile trebuie depozitate în condi?ii care s? asigure evitarea degrad?rii în urma expunerii la urm?toarele riscuri:

- Chimice: „irizare” datorat? umidit??ii, având ca origine:
 - Ploaia (c?dere de ap? direct pe geamurile stivuite);
 - Condensul (prin varia?ia gradului higrometric al aerului legat? de varia?iile de temperatur?).
- Mecanice: zgâriere, spargere.

În consecin??

Înc? de la livrare, geamurile trebuie scoase din ambalaj, cu excep?ia geamurilor cu depunere, buc??ile de geam fiind protejate de ambalajele con?inând deshidratan?i.

Geamurile care prezint? urme de umiditate datorate varia?iilor de temperatur? înregistrate pe durata transportului trebuie sp?late ?i uscate înainte de a fi depozitate.

Depozitele trebuie s? fie acoperite, închise ?i uscate, înc?lzite iarna la o temperatur? de minim 10°C, putând fi aerisite pe timp frumos. Aceste spa?ii vor fi ferite de praful exterior sau de alte pulberi abrazive.

Supor?ii pe care se a?eaza geamurile vor avea o înclina?ie de 6% fa?? de planul vertical ?i vor fi acoperite cu material flexibil (cum ar fi pâsla sau neoprenul) în bun? stare, f?r? corpuri str?ine. Baza celor prev?zute pentru geamurile izolante va fi perpendicular pe suprafa?a de sprijin (planul platformelor) pentru a se evita alunecarea „foilor componente” unul peste cel?lalat. Spa?iul dintre supor?i va fi suficient pentru a permite

libera circula?ie, f?r? nici un risc de zgâriere.

Lazile ?i stelajele sunt ambalaje de transport care nu sunt destinate depozit?rii, nici chiar în spa?ii uscate.

Geamurile vor fi depozitate pe pupitre cu distan?ieri (hârtie, plut? etc., cu excep?ia cartonului ondulat) în stive, cât mai omogen posibil din punct de vedere al dimensiunilor. În?l?imea poate dep?i suportul cu max 30 cm. În cazul dimensiunilor diferite, foile vor fi a?ezate cu cea mai mare dimensiune în partea de jos a stivei, c?tre suport.

Se va avea grij? ca partea inferioar? a stivelor s? fie bine lipit? de profilul distan?ier, pentru ca s? existe aceea?i înclina?ie.

Este interzis? stivuirea produselor de tipuri diferite.

Nu se vor stivui decât geamuri perfect uscate.

În general, se va asigura cea mai bun? rota?ie posibil? a geamurilor în stoc.

Specifica?ii pentru produsele cu depunere

Orice tip de sticl? se p?teaz? dac? este depozitat? într-un mediu umed; iriza?ia are aspectul unui „curcubeu” sau a unui strat alb l?ptos pe suprafa?a sticlei, fiind vizibil? mai ales pe sticla cu depunere. Ca ?i în cazul sticlei float, sticla cu depunere trebuie depozitat? vertical (într-un unghi de 3-7°), în urm?toarele condi?ii:

- Într-un mediu uscat ?i bine aerisit, pentru evitarea form?rii condensului pe suprafa?a sticlei;
- Ferit? de ploaie ?i de scurgeri de ap? (nu trebuie s? existe fisuri în acoperi?);
- Niciodat? în exterior sau în aer liber, chiar sub acoperi?;
- Protejat? de varia?iile mari de temperature ?i de umiditate mare: se va interzice depozitarea sticlei cu depunere în apropierea ie?irilor.

Pentru evitarea form?rii condensului pe fa?a sticlei care este expus? ?i în interiorul stivei, este necesar ca centrul stivelor sigilate s? fie la temperature mediului înainte de a fi deschise. De asemenea, geamurile nu vor fi l?sate la soare în ambalaj, putându-se produce ?ocuri termice.

SGG PLANITHERM ?i SGG PLANISTAR

Timpii maximi de depozitare sunt defini?i plecând de la data intr?rii sticlei cu depunere în stocul clientului:

- Stive sigilate: garan?ie anticoroziune pân? la 6 luni de la data primei recep?ii;
- Stive nesigilate: garan?ie anticoroziune maxim 2 luni de la data primei recep?ii.

În cazul stivelor sigilate, dup? deschidere, durata maxim? de conservare este de 2 luni, cu condi?ia ca ambalajul s? fie închis la loc imediat.

Aten?ie!

Dac? sticla s-a primit, de exemplu, în urm? cu 5 luni, nu mai r?mâne decât 1 lun? de conservare. Deci, este foarte important s? se re?in?:

- Data exact? a primei recep?ii a stivelor;
- Data desigil?rii. Trebuie adoptat un sistem „first in – first out” (primul intrat – primul ie?it);

- Stivele deschise trebuie acoperite de sticlă float clar?

Rolul acestora: protejarea depunerii, în cazul în care depunerea este orientată către exteriorul stivei. Pentru informații suplimentare, consultați documentul: „Gamele SGG PLANITHERM și SGG PLANISTAR, Ghid de utilizare”.

SGG COOL-LITE K și SK

Dimensiuni standard

Geamurile SGG COOL-LITE K și SK sunt transportate pe suporți sau în lăzi; geamurile sunt separate cu pudră tip Lucite și ambalate astfel încât să poată fi depozitate 6 luni de la data recepției, cu condiția ca ambalajul să nu fie deschis și ca geamurile să fie depozitate după cum s-a arătat mai sus.

După deschiderea ambalajului, geamurile SGG COOL-LITE K și SK pot fi depozitate timp de 2 luni, cu condiția ca pachetul să fie închis după scoaterea fiecărei foi (această durată depinde de timpul expirat de la recepția sticlei; de exemplu: dacă sticla s-a primit în urmă cu 5 luni, nu mai rămâne decât 1 lună de conservare). În cazul în care depunerea SGG COOL-LITE K sau SK este întoarsă pe partea de care se ridică, este necesar ca după fiecare extragere să se pună la loc foaia de sticlă de protecție înainte de a se închide pachetul.

Dacă se scoate o foaie SGG COOL-LITE K sau SK din pachet, aceasta trebuie montată obligatoriu în dublu vitraj în termen de 24 de ore.

Dimensiuni fixe

Măsurile fixe SGG COOL-LITE K și SK sunt ambalate în lăzi sau în end-cap având intercalare compatibile cu depunerea. Totul este învelit într-un film din plastic, cu un produs desiccant în interior. Geamul poate fi depozitat timp de 3 săptămâni de la data recepției, dacă pachetul rămâne închis și în condițiile de depozitare prezentate mai sus.

După deschiderea ambalajului, sticla trebuie montată în dublu vitraj în termen de 24 de ore.

Înainte de a deschide stivele sau cutiile, se va verifica dacă sunt la aceeași temperatură ca și cea a spațiului de depozitare, pentru a se evita formarea condensului. Se va prevedea o perioadă de așteptare dacă transportul se efectuează la temperaturi mai scăzute decât cea a spațiului de depozitare.

SGG COOL-LITE CLASSIC

Geamul trebuie depozitat în condițiile menționate mai sus.

Dacă geamul era ambalat, ambalajul din plastic trebuie închis din nou după fiecare deschidere.

În cazul formării condensului între geamuri, acestea trebuie dezambalate, apoi uscate prin tergere cu o cârpă

curat și moale. Apoi trebuie readuse la condițiile inițiale de depozitare.

SGG COOL-LITE ST

Geamul trebuie depozitat în condițiile menționate mai sus (Generalități).

Condițiile și timpul de depozitare pentru produsul SGG COOL-LITE ST sunt aceleași ca și pentru geamurile pirolitice SGG ANTELIO.

Pentru informații suplimentare asupra sticlei cu depunere SGG COOL-LITE ST, consultați documentul: „SGG COOL-LITE CLASSIC, K și SK, ST, Instrucțiuni de utilizare”.

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL

Condițiile de depozitare sunt aceleași ca și pentru un geam fără depunere.

SGG BIOCLEAN

Condițiile de depozitare sunt aceleași ca și pentru un geam fără depunere, însă geamurile SGG BIOCLEAN trebuie depozitate într-un spațiu care să fie ferit de aburii de silicon.

Depozitarea produselor transformate pe șantier

Este necesar ca geamurile să fie conservate în spații ferite de umiditate, soare, praf și stropi de ciment, resturi provenite de la polizare sau sudură. Ele trebuie depozitate pe o suprafață plană și rezistentă, în afara zonelor de trecere. În cazul depozitării afară, se vor acoperi neapărat cu o prelată cu circulație de aer.

Geamurile se vor depozita la locurile de montaj:

- În stive de maxim 25 cm grosime și înclinație de 6% față de planul vertical; menținute permanent de bare de siguranță care să împiedice căderea geamurilor.
- Puse pe două traverse orizontale confecționate cu material flexibil;
- Protejate de praf cu plastic sau carton.

Manevrarea

Manevrarea geamurilor și stelajelor necesită respectarea instrucțiunilor de securitate.

Stelajele

Palane pentru apucat materiale de ridicat conforme și adaptate tipurilor utilizate pentru evitarea deformării. Depozitarea stelajelor goale în condiții care fac posibilă reutilizarea. Se va acorda o atenție deosebită produselor din sticlă livrate în lazi, pentru a se respecta directivele specifice produselor furnizate de producător.

Produsele din sticlă

- Chingi sau ventuze, în stare bună, conforme și adaptate tipului de produs din sticlă, forme și greutate

acestui.

- Produse curate și uscate, fără defecte pe suprafață sau margini.

Personalul competent va respecta, atât la nivel individual, cât și colectiv, recomandările profesionale în vigoare și regulile de igienă și de securitate.